


Szakmai beszámoló

Egyedi dokumentumok restaurálása, állományvédelmi munkáinak támogatására


A körmendi Batthyány-Strattmann László Múzeum 2018-ban 350 000,- Ft-os támogatást nyert el Batthyány levéltári iratainak (21 db) restaurálására az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának pályázatán (204111/04121). Az iratok restaurálását Gereben Zsófia papír- és bőrrestaurátor művész végezte el.

1. Restaurált tárgyak fotódokumentációval


1. Ht.90.1.51 Oklevél átirat: I. Ferdinánd király adománylevele Batthyány I. Ferencnek Németújvárról. Pécs, 1550. március 4.(mérete: 40 cm x 32 cm), anyaga: papír

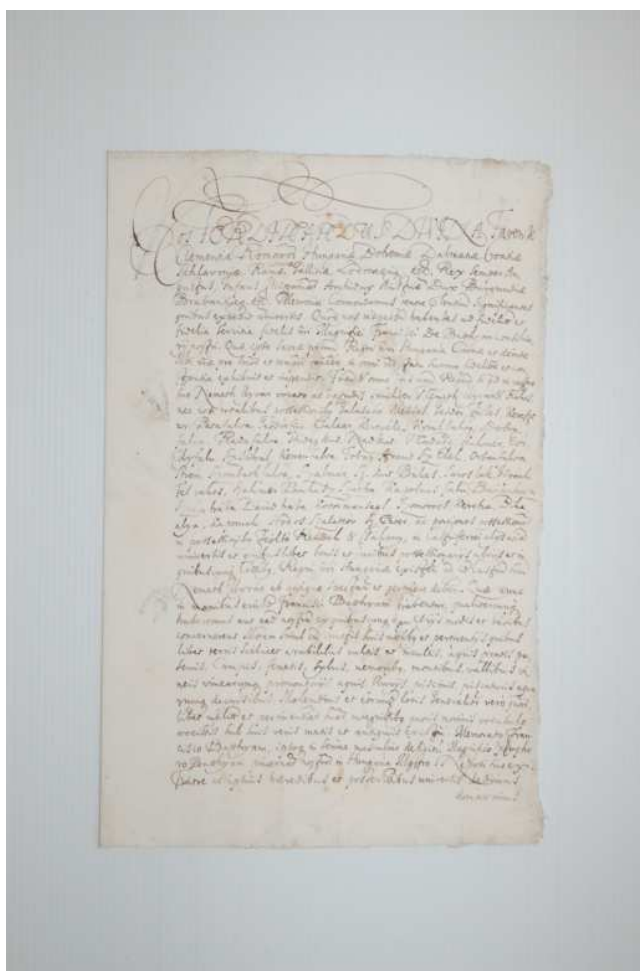


2. Ht.90.1.41 Batthyány III. Boldizsár levele Batthyány I. Ferencnek, 1566. szeptember 1
(mérete: 42 cm x 31,5 cm) anyaga: papír

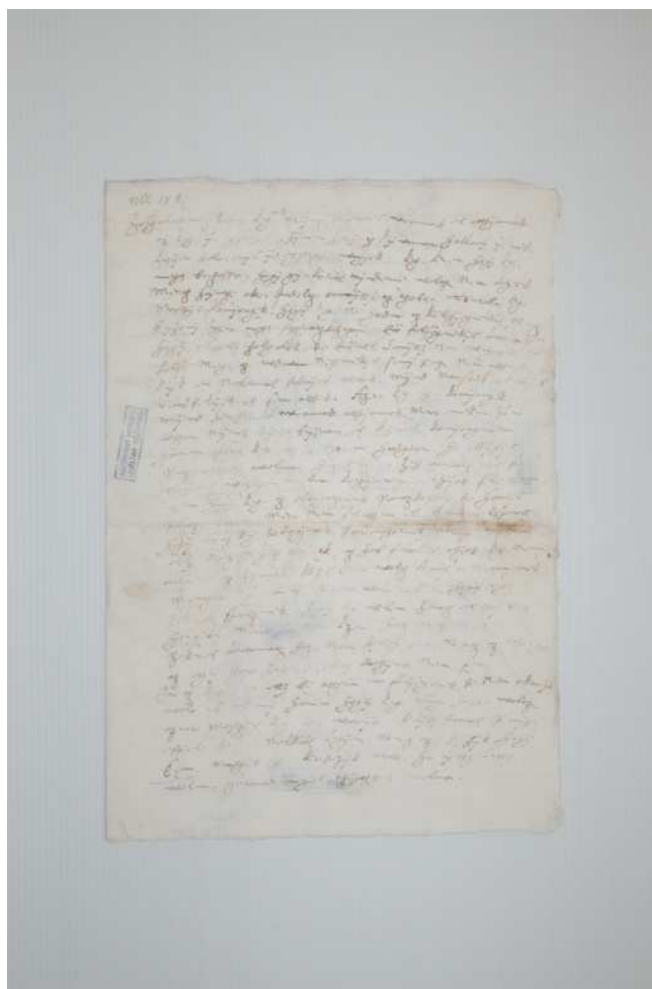


3.Ht.90.1.42 Batthyány III. Boldizsár levele Batthyány I. Ferencnek, 1566. szeptember
(mérete: 22 cm x 32 cm) anyaga: papír

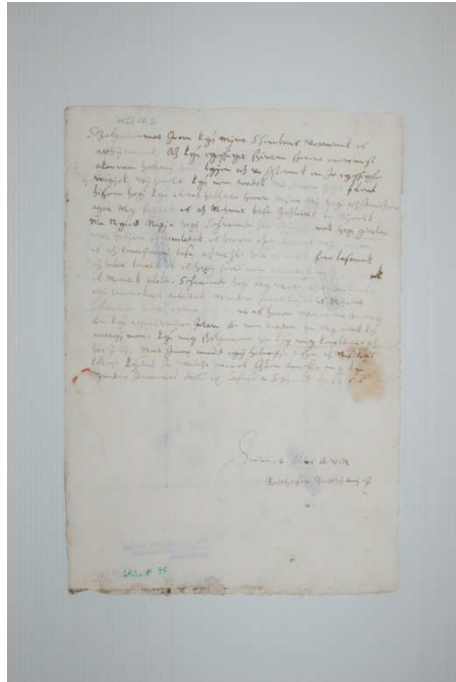


4. Ht.90.1.40 Batthyány III. Boldizsár levele Batthyány I. Kristófnak, 1566. augusztus
(mérete: 22 cm x 32 cm) anyaga: papír

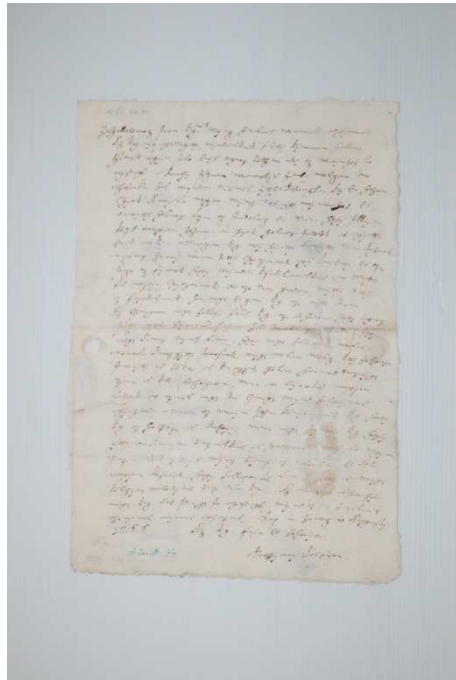


5. Ht.90.1.377 Bánffy László levele Batthyány III. Boldizsárnak. Alsólendva, 1571. szeptember 5. (mérete: 21,5 cm x 32 cm) anyaga: papír

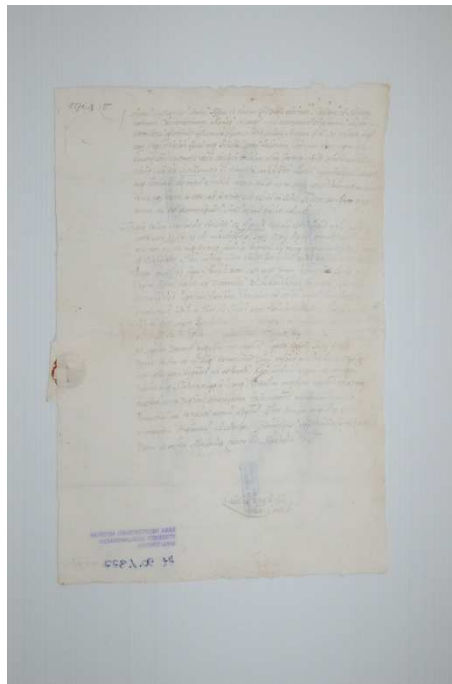


6. Ht.84.1.78 Gróf Batthyány I. Ádám rohonci udvari katonaságának összeírása, 1650 (mérete: 2db 20 cm x 31 cm) anyaga: papír

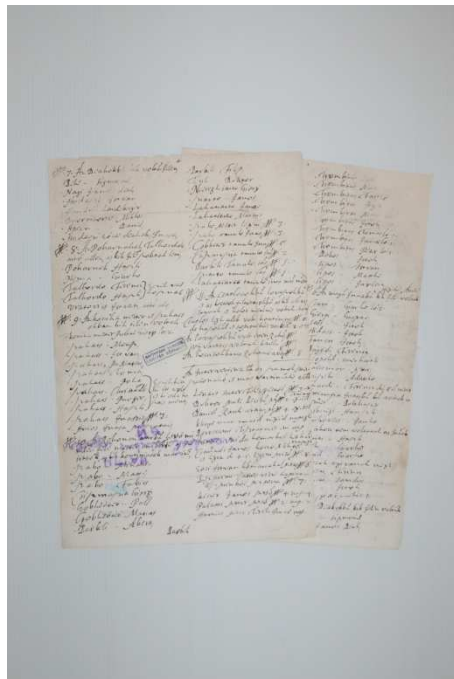

7. Ht.90.1.69 Gróf Batthyány Pál oklevele Torma Istvánnak zálogfelvétélről. Rohonc, 1661. augusztus 22.
(mérete: 40 cm x 31cm) anyaga: papír

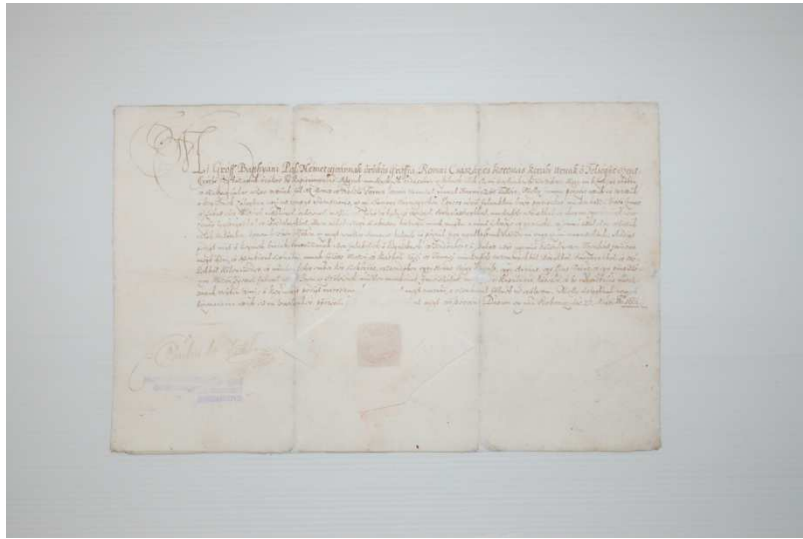


8. Ht.90.1.261 Pölöskei Ördög Simon levele Batthyány II. Ferencnek. Pölöske, 1621. április 17.
(mérete: 20 cm x 33 cm) anyaga: papír

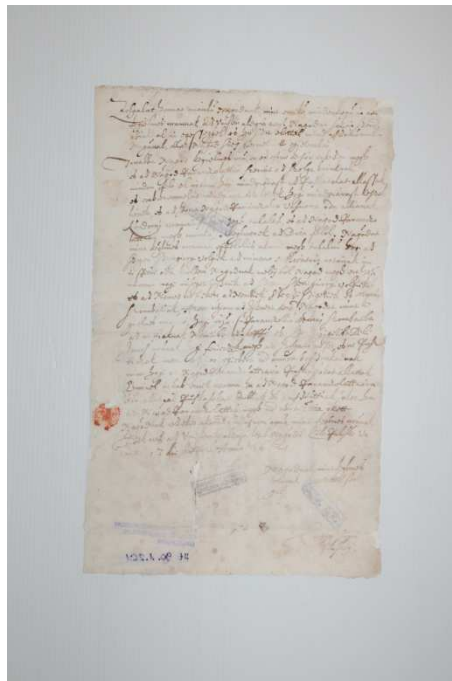


9. Ht.90.1.205 Tornyos Béla levele gróf Batthyány I. Ádámnak. Rohonc, 1636. február 21.

(mérete: 20 cm x 31 cm) anyaga: papír

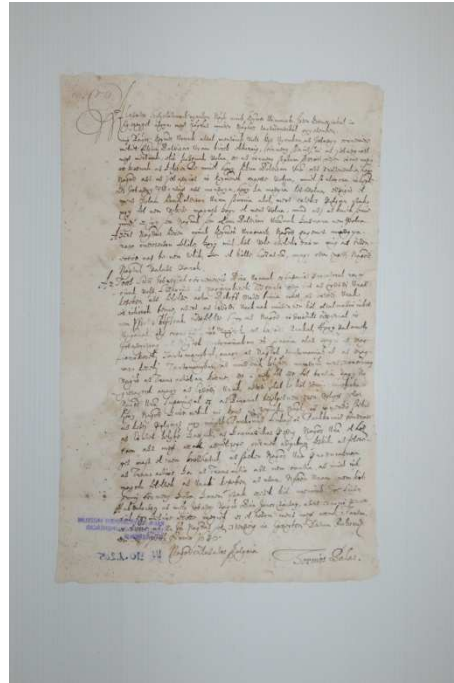


10. Ht.90.1.302 Révay Zsófia levele gróf Batthyány I. Ádámnak. Monyorókerék, 1636. október 22.

(mérete: 34 cm x 32,5 cm) anyaga: papír

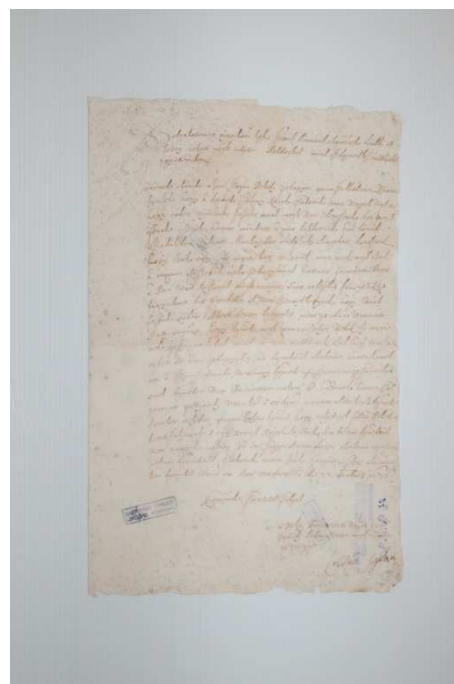


11. Ht.84.1.45 Terestyéni Mihály levele gróf Batthyány I. Ádámnak. Németújvár, 1638.
június 17.

(mérete:2 db 15,7 cm x 20,5 cm) anyaga: papír

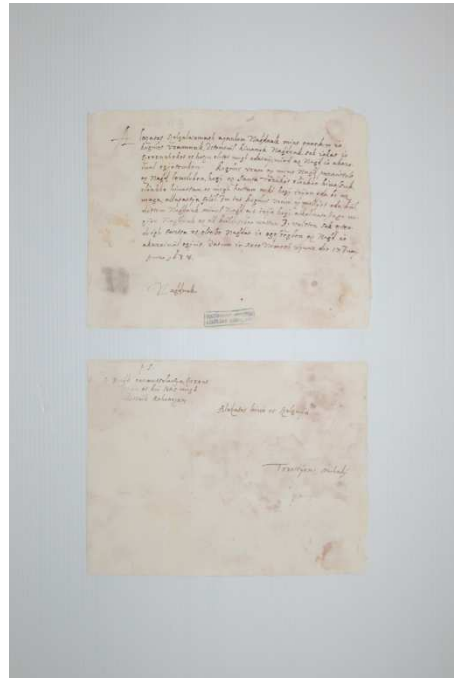


12. Ht. 90.1.314 Scholtz Kristóf levele gróf Batthyány I. Ádámnak. Dobra, 1643.
november 15.


(mérete: 42 cm x 31 cm) anyaga papír

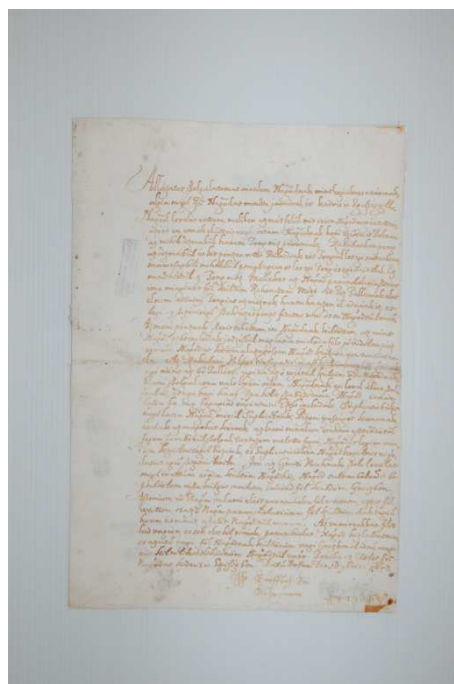


13. Ht.90.1.63 Gróf Forgách Ádám és Forgách Zsigmond özvegye, Batthyány Borbála egyezsége. Pozsony, 1655. június 2.
(mérete: 41 cm x 30,7 cm) anyaga: papír

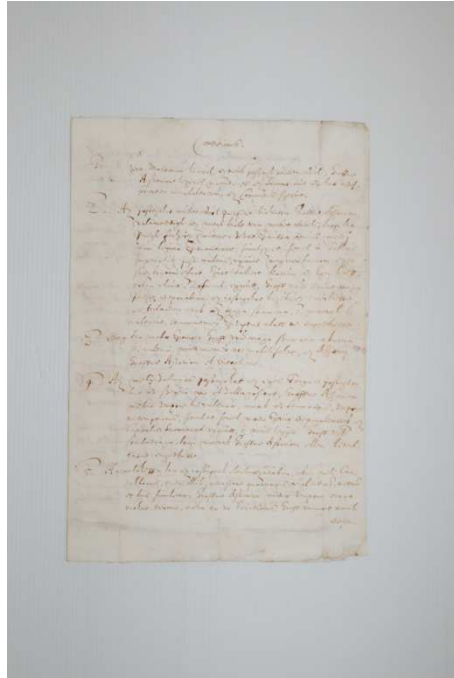


14. Ht.84.1.83 Pölöskei Eördögh István levele gróf Batthyány I. Ádámnak. Egerszeg, 1655. szeptember 25.
(mérete: 40 cm x 31,2 cm) anyaga: papír

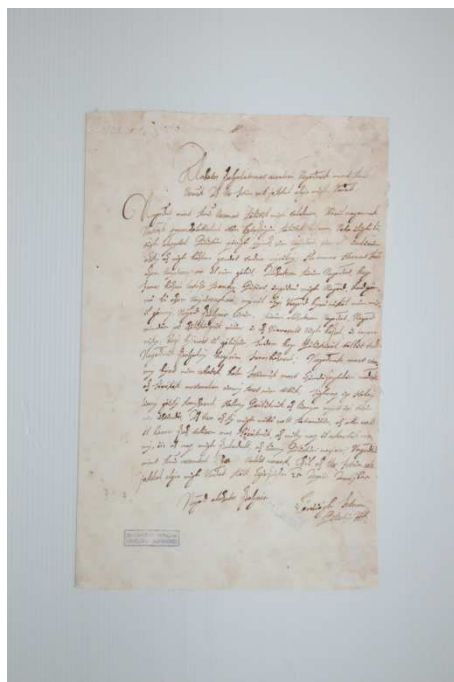


15. Ht.84.1.89 Pölöskei Eördögh István levele gróf Batthyány I. Ádámnak. Pölöske, 1656.
május 10.
mérete: 39 cm x 31 cm) anyaga: papír

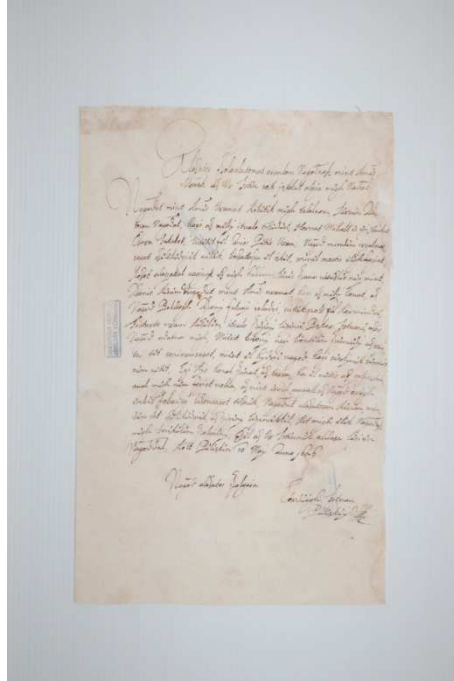


16. Ht.90.1.150 Niczky Boldizsár levele gróf Batthyány I. Ádámnak, 1657. október 28.
(mérete: 40 cm x 31 cm) anyaga: papír

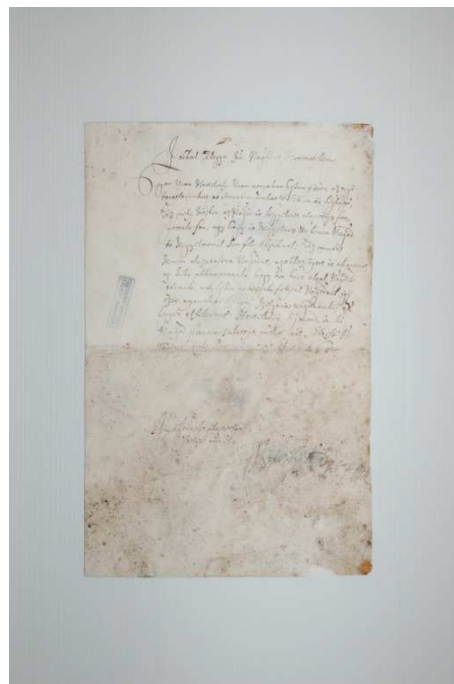


17. Ht.90.1.423 Kanizsai Mehmet basa levele Francsics Ádámnak. Kanizsa, 1681. február 1.
(mérete: 40 cm x 29 cm) anyaga: papír

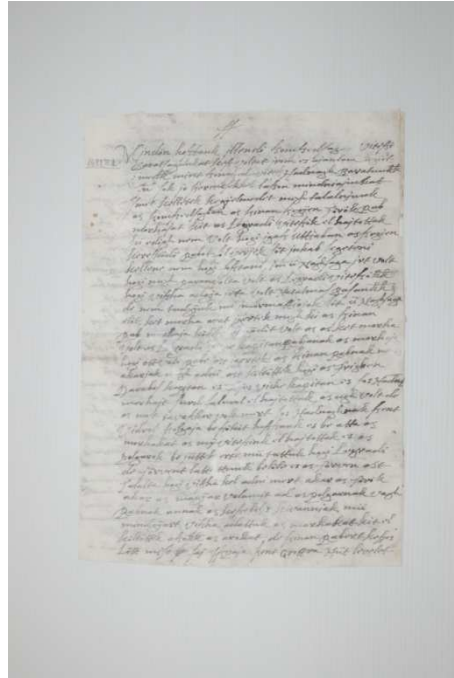


18. Ht.84.1.104 Körmendiek kérelme gróf Batthyány Lajoszhoz. Körmend, 1730. február 19.
(mérete: 42 cm x 31,5 cm) anyaga: papír

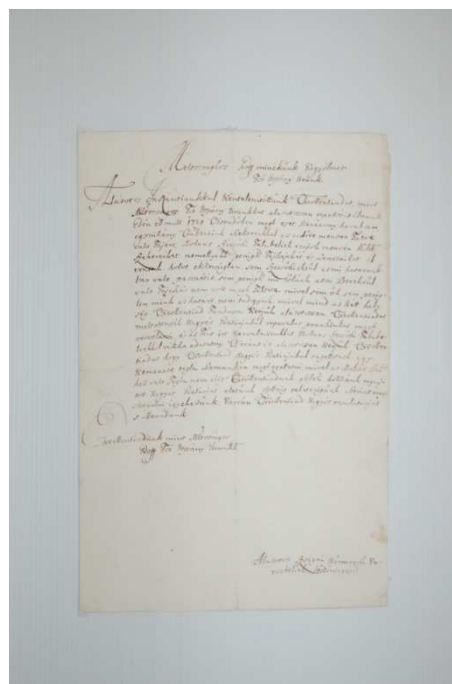

19. Ht.84.1.113 Gróf Batthyány Lajos utasításai a körmenyi városi tanácsnak. Körmeny,
1755. április 24.
(mérete: 21,5 cm x 32,5 cm) anyaga: papír

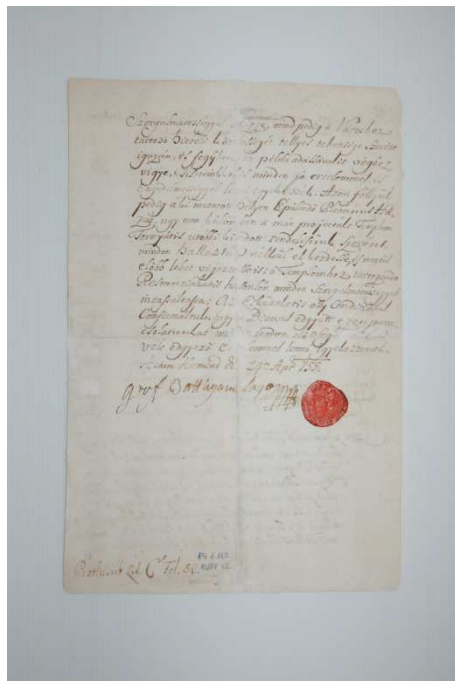

20. Ht.84.1.114 A körmenyiek vámmentességét engedélyező privilégium kivonata.
Körmeny, 1756. augusztus 28.
(mérete: 84 cm x 31,5 cm) anyaga: papír

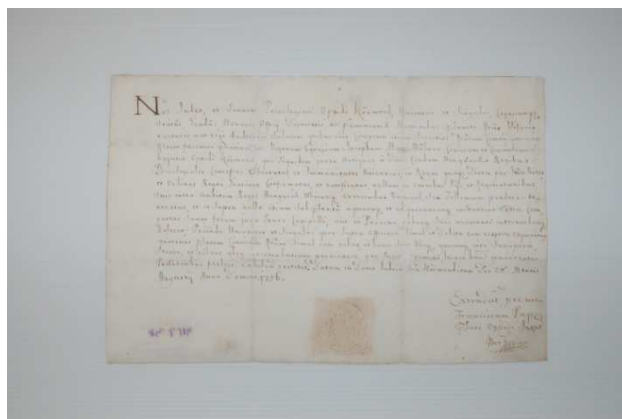

21. Ht.90.1.737 Gróf Illésházy József címere, 1750
(mérete: 37 cm x 45 cm) anyaga: papír



RESTAURÁLÁS

1. Száraz tisztítás

A tárgyakat első lépésben szárazon volt szükséges tisztítani, radírral, ecsettel, mellyel a tárgy felületén megült szennyeződésekét távolítottuk el. (por, penészspóra stb).

2. Nedves tisztítás

A nedves tisztítást megelőzően a levérző tintákat és filctollal írt dokumentációkat le védtem ciklódodekán és benzín 1%-os oldatával. A következő lépés a nedves tisztítás volt, mely csapvízzel történt. Ez a papír rostjai között megült szennyeződésekét, savas anyagokat távolította el. A papírok pufferolása kalcium-hidroxid (9pH- ra beállított) oldatában történt.

3. Fertőtlenítés

A penészfoltok Preventol CMK 1 %-os alkoholos oldatával történt vékony rétegben permet formájában lett felhordva a papírok felületére.

4. Ragasztás és kiegészítés

A kiegészítések kézi papíróntógépen papíróntással történének. A papíróstotok a tárgy színéhez hasonló árnyalatúra lettek színezve. A kiöntött papírok szárítása szívópapírok és filcek között présben történt.

6. Tárolási javaslat

A konzervált és restaurált tárgyak tárolása savmentes papírba csomagolva savmentes mappában javasolt.

Restauráláshoz szükséges anyagok, kézi eszközök

Tisztítás	Alkohol, kalcium-hidroxid, hidrogén-peroxid, radírpor, radírok többféle keménységben, izopropil-alkohol
Ragasztás	Planatol BB Superiol, Tylose, Glutofix, keményítő, Klucell G és M
Kiegészítés	Japánpapír többféle vastagságban, fátyolpapír, papíróst, rostfestékek, papíróstfesték,
Levédőanyagok	ciklododekán
Kézi eszközök	Szikék, vágólap, ecsetek, goratex- fólia, filc, szívópapír és egyéb kézi eszközök, papírvágó, fogászati kézi szerszámok
Retusálás	Akvarell, tus, akvarellceruza
Szárítás	Filc, szívópapír
Munkavédelem	pamutkesztyű, gumikesztyű, por és penész elleni maszk, védőköpeny
Raktározás	Savmentes csomagolópapír, savmentes mappák, dobozok

2. A Restaurált dokumentumok elhelyezése

Az Illésházy címer a múzeum „Körmend és a Batthyányak évszázadai” című állandó kiállításában, a Batthyány levéltárt bemutató részben került elhelyezésre, a többi dokumentum pedig a múzeum papír- és textilraktárába, a Batthyány levéltári egységbe került vissza.

3. A restaurált dokumentumok időszakos kiállításon való bemutatása

A múzeum 2020-ban tervezi bemutatni a restaurált dokumentumokat időszakos kiállításon.

Körmend, 2019. január 10.



Móricz Péter
Móricz Péter

Intézményegység vezető

Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum